

PRODUIT : 0/4 R (Code produit 012)
FAMILLE : sables
SITE : Orconte

NATURE : silico-calcaire
ELABORATION : lavage

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

- **Classe granulaire : 0/4.00**
- **Usage : art. 10 : Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers**


Période d'engagement : 01/07/2018 au 31/12/2018

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [8.00 mm]	GrA	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [5.60 mm]	GrA	...	95.0	...	94.0	0.5	...
passant à D [4.00 mm]	GrA	98.0	88.0	100.0	86.0	1.5	3.0
passant à 1 mm	GrA	63.0	23.0	67.0	19.0	5.2	12.1
passant à 0.25 mm	GrA	46.0	6.0	50.0	2.0	3.1	12.1
passant à 0.063 mm	GrA	6.1	0.1	8.1	0.0	1.5	...
Module Finesse	MFA	3.70	3.10	3.85	2.95	0.18	0.18
Equiv. de sable	PA	...	65.00	...	59.00	2.83	...
VB 0/D	MB	1.50	...	1.50	...	0.07	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 03/01/2018 au 27/06/2018

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [8.00 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	14
passant à 1.4D [5.60 mm]	100.0	100.0	99.5	98.9	98.5	0.5	0.5	14
passant à D [4.00 mm]	96.7	95.6	93.7	91.8	91.4	1.5	1.6	14
passant à 1 mm	55.6	49.1	42.6	36.1	35.2	5.2	12.2	14
passant à 0.25 mm	22.8	19.6	15.7	11.8	10.7	3.1	19.7	14
passant à 0.063 mm	4.9	4.0	2.1	0.2	0.0	1.5	71.4	14
Module Finesse	3.74	3.7	3.45	3.2	3.01	0.18	5.22	14
Equiv. de sable	91.00	87.6	84.10	80.6	80.40	2.83	3.37	15
VB 0/D	0.71	0.7	0.64	0.6	0.52	0.07	10.94	6

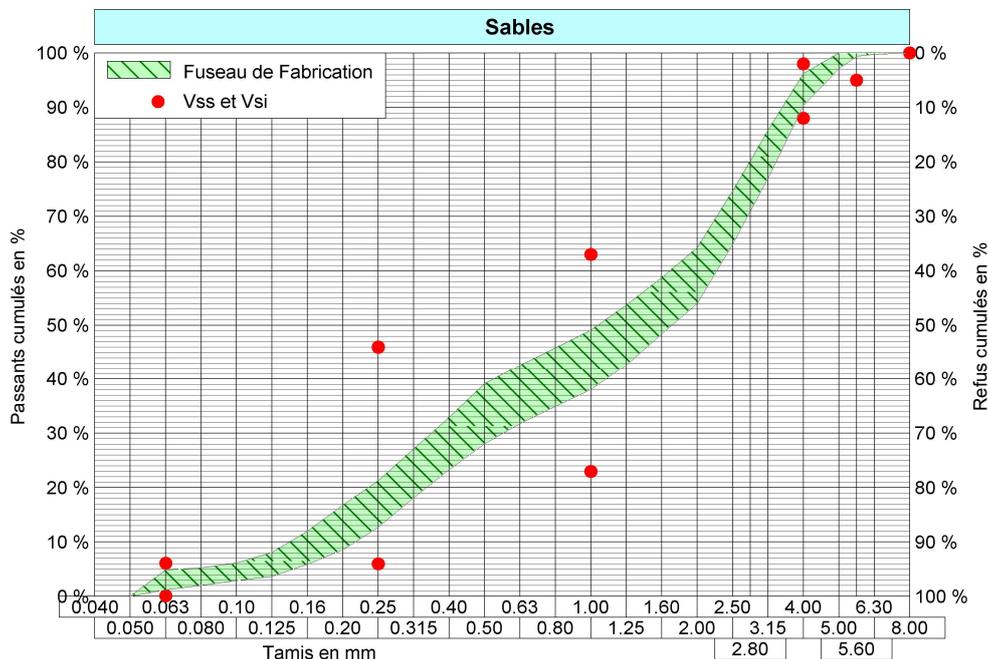

• AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :
 Soufre total : 0.058% (juin 18)
 Sulfates en SO3 : 0.01% (juin 18)
 Chlorures : 0.001% (juin 18)
 Matières Organiques : exempt (juin 18)
 Coquilliers : exempt (juin 18)

MVR (juin 17) : 2.53 t/m3
 WA24 (%) : 2.66% (juin 18)
 Impuretés prohibées(%) : exempt (juin 18)
 Eq Na2O (juin 18) : 0.003%
 Essais chimiques réalisés par : laboroute
 en juin 2018 n° C18/0328 :

Alcali-réaction (juin 2017) : NR

LABORANTIN



date : 27/06/2018
HELIMI